



www.rttd-gost.narod.ru
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ДЕТАЛИ РЕЗИНОВЫЕ
И РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОПОР
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЗАБОЙНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 4671—76

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

УДК 678.2:621.225:622.24.05(083.74)

Группа Л63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ РЕЗИНОВЫЕ И РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДЛЯ ОПОР ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЗАБОЙНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ

Технические условия

Rubber and rubberized metal components for
the bottom hole hydraulic engine bearings
Specifications

ОКП 25 3911 0100 10

ГОСТ
4671-76

Срок действия
с 01.01.77
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на резиновые и резинометаллические детали, являющиеся элементами опорных узлов гидравлических забойных двигателей, предназначенных для бурения нефтяных скважин и работающих на воде или буровом растворе с добавлением нефти при температуре до 110°C.

1. КОНСТРУКЦИЯ, ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Резиновые и резинометаллические детали по конструкции подразделяются на осевые (подпятники) и радиальные (средние и нижние опоры, ниппели).

1.2. В зависимости от применения резиновые и резинометаллические детали изготавливают следующих типов:

подпятники — 1, 2, 3, 4, 5;

средние опоры — 1, 1A, 2;

ниппели — 1, 1A;

нижние опоры.

1.3. Конструкция и основные размеры деталей должны соответствовать указанным на черт. 1—9, в табл. 1—4 и чертежам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

1.4. (Исключен, Изм. № 5).

Издание официальное


Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989

ГОСТ 4671—76 С. 2


ПОДПЯТНИКИ

Тип 1

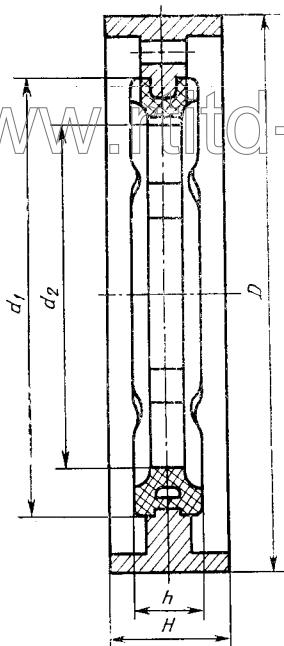


Черт. 1

Тип 2

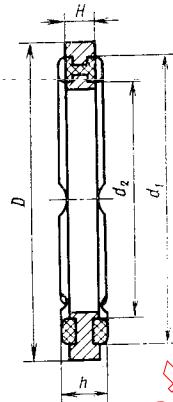


Черт. 2

Тип 3

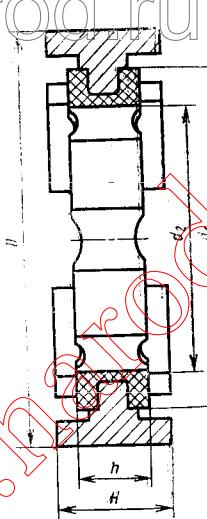


Черт. 3

Тип 4

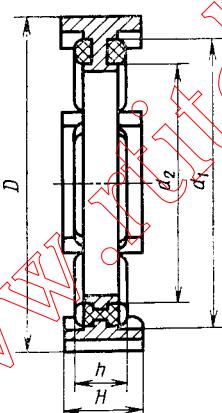

Черт. 4

Тип 5

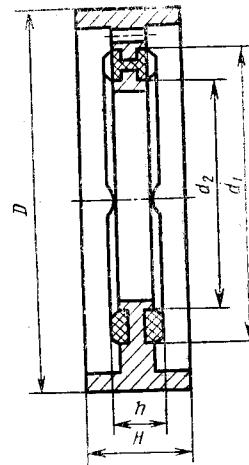


Черт. 5

С. 3 ГОСТ 4671—76

ОПОРА СРЕДНЯЯ


Типы 1, 1А

Тип 2

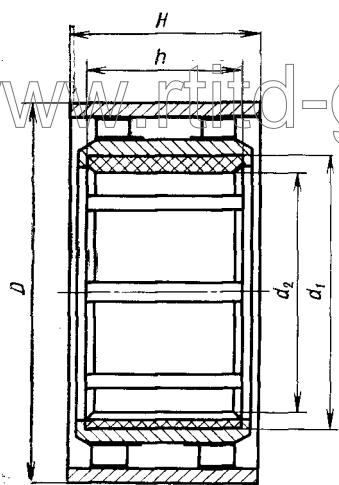


Черт. 6

ОПОРА НИЖНЯЯ

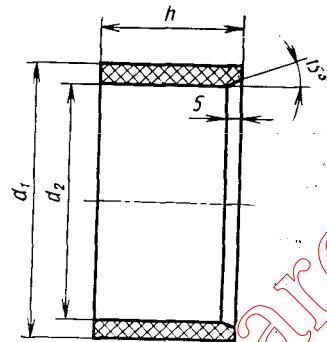


Черт. 7

НИППЕЛЬ
Типы 1, 1А

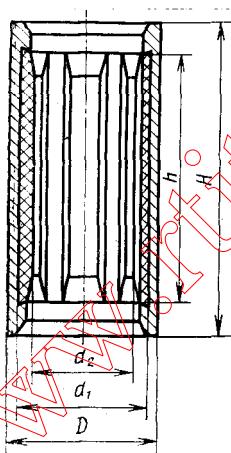

Черт. 8

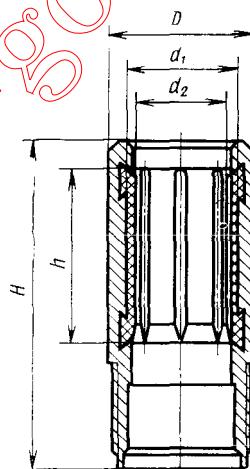

Черт. 9

Таблица 1

Подпятник

Размеры, мм

Обозначение детали	Тип материала	D	d_1	d_2	H	$\frac{H-h}{2}$	$\frac{h-H}{2}$	Тип забойного двигателя	
								Номин.	Пред. откл.
П1—172	1	107	+0,54	92	+0,54	32	+0,039	18	7 $\pm 0,20$
П2—172	2	148	-0,28 -0,53	132 +0,63	112	-0,54	15	+0,027	—
П4—172	4	—	—	129	—	—	—	—	3 $\pm 0,20$
П1—195	1	165	-0,31 -0,56	125	+0,63	95	+0,039	21	—
П2—195/124	2	165	-0,31 -0,56	149	-0,63	124	-0,63 +0,027	15	—
П2—195/110	2	165	-0,31 -0,56	149	+0,63	110	-0,54	15	21 $\pm 0,027$
									3 $\pm 0,20$
									3 $\pm 0,20$

С. 5 ГОСТ 4671—76

Приложение к табл. 1

Размеры, мм

Обозначение диска	Ном.	D	d ₁	d ₂	H	h	$\frac{H-h}{2}$	$\frac{h-H}{2}$	Тип забойного двигателя	
									Номин.	Прел. откл.
П2—195/148	2	-0,16	163 +0,25	148 -0,25	20	+0,033	26	-	3	$\pm 0,20$
		165	0,31	102 -0,54	45	-0,039	21	12	$\pm 0,25$	-
П5—195	5	-0,56	128 -0,63	120 +0,54	44	+0,039	25	9,5	$\pm 0,20$	-
П1—240	1	160	-	120	+0,54	-	-	-	-	T12РТ
П2—240/150	2	205 -0,34	185 +0,72	150 -0,63	16	+0,027	22	-	-	ЗТСШ1
		0,63	-	133 -0,63	54	+0,039	25	-	3	$\pm 0,20$
П5—240	5	160 +0,63	-	133 -0,63	-	-	-	-	-	ЗТСШ1

www.rtd-gostnarod.ru

www.rtd-gostnarod.ru

Таблица 2

Опора съединя

Размеры, мм

Обозначение детали	D	d_1	d_2	H		h Ном.н. Пред. откл.	Тип забойного двига- теля
				Номин.	Пре- д. откл.		
OC1—164/78	142	95	78,0	+0,30	100	-0,087	80 А6III
OC1—172/109	148	119 +0,87	109,0		80	-0,074	60 КТД4С
OC1—172/95	—	105	95,0				1П2М3Е, ЗГСШ1
OC1—195/95	1	-0,31 -0,56		+0,54		70	-0,74 ЗГСШ1, ЗГСШ1, ТД, А7ГШ, Т02, ЗГСША, Т12М3Б
OC1—195/110	165	120	+1,0		100	-0,087	80 Т12К3Б
OC1—195/126	—	—			126,0	+0,63	80 КТД4
OC1—240	205	-0,34 -0,63	145	+1,0	130,0		80 П12РТ, Т02, А9ГГИ
OC2—240	2	—	149	+0,25	135,5	-0,25	80 ЗГСШ1

С. 7 ГОСТ 4671—76

Таблица 3

Опора нижняя

Размеры, мм

Обозначение детали	Номин. диаметр	Пред. откл.	d ₁	Пред. откл.	d ₂	Пред. откл.	H	Предел. откл.	h	Предел. откл.	Тип забойного двигателя
ОН-164/118	142		130		118	+0,54	150	-0,63	114	-0,87	А6III
ОН-172/130	148		139		130	+0,63					КТД4С
ОН-172/120	165		130	+1,0	120	+0,54	200	-1,15	170	-1,00	ЗТСШ1, Т02, ТПС, Д3-172
ОН-195/120	165		165		153						А7ГТШ
ОН-195/153	175		145		135						КТД4, Д1
ОН-195/135	165					+0,63	400	-1,4	350	-1,40	ЗТСШ1, ЗТСШ1, ГЛ, ЗТСША, Ш01, Д1-195, Д2-195
ОН-240/155	205	-0,38 -0,67	165		155						А9ГТШ, Т02
ОН-240/175	70	-0,20 -0,39	190	+1,15	175			-1,15	170	-1,00	ЗТСШ1
ОН-85	45	-0,18 -0,34	64	+0,74	54	+0,46	190		150		Д1-86, Д1-88
ОН-54			39	+0,25	33	+0,16	120	+0,20	100	±0,435	Д1-54

Таблица 4

Обозначение достали	Тип материала	Размеры, мм		<i>H</i>	<i>h</i> ₃	Тип забой- ного двига- теля							
		<i>D</i>	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Помин.	Пред. откл.		
H1—172/130	1	172	+0,50	142	+1,00	130	145	+0,63	410	—1,55	220	1,15	T12M3E
H1—195	1	195	-1,00	160			145		460		285	1,3	T12M3Б
H1—240	1	240	-1,15	190	+1,15	175			550	-1,75	325	1,4	T12РГ

Табл. 1—4. (Измененная редакция, Издм. № 5).

С. 9 ГОСТ 4671—76

1.5. Детали условно обозначают по следующей схеме:

XXX начальные буквы наименования детали и тип детали	XXX диаметр двигателя, мм	XXX d_2 (при необходимости)
---	------------------------------	----------------------------------

Примеры условного обозначения

Подпятник типа 2, в габарите турбобура 195 мм при $d_2 = 110$ мм:
Подпятник П 2—195/110 ГОСТ 4671—76

То же, для нижней опоры, в габарите турбобура 195 мм;

Опора нижняя ОН-195 ГОСТ 4671—76

То же, для средней опоры типа 2, в габарите турбобура 240 мм:

Опора средняя ОС 2—240 ГОСТ 4671—76

То же, для ниппеля типа 1, в габарите турбобура 172 мм:

Ниппель Н1—172 ГОСТ 4671—76

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Резиновые и резинометаллические детали для опор гидравлических забойных двигателей должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

По физико-механическим показателям резина, применяемая для изготовления деталей, должна соответствовать нормам, указанным в табл. 5.

Таблица 5

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Условная прочность, МПа (кгс/см ²), не менее	15(150)	По ГОСТ 270—75, образец типа I толщиной $(2 \pm 0,2)$ мм
2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250	То же
3. Относительное остаточное удлинение после разрыва, %, не более	25	»
4. Сопротивление раздирку, кН/м (кгс/см), не менее	500(50)	По ГОСТ 262—79
5. Твердость: по Шору А	70—80	По ГОСТ 263—75
6. Истираемость, м ³ /Гдж (см ² /кВт·ч), не более	67—80	По ГОСТ 20403—75
	84(300)	По ГОСТ 426—77

Продолжение табл. 5

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
7. Прочность связи резины с металлом, МПа (kgf/cm^2), не менее <i>(Изменен, Изм. № 5).</i>	5,5 (55)	По ГОСТ 209—75, метод В
8а. Температурный предел хрупкости, °С, не выше	—20	
9. Изменение показателей после воздействия стандартной нефтяной жидкости СЖР-3 в течение (24 ± 1) ч при $(100 \pm 3)^\circ\text{C}$: массы, %, не более относительного удлинения при разрыве, %	15 От —40 до +15 включ.	По ГОСТ 9.030—74

При **мечание**. Твердость определяют одним из указанных методов. При разногласиях в оценке применяют метод определения твердости в международных единицах.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4, 5).

2.2, 2.3. (Изменены, Изм. № 2).

2.4. Поверхность деталей должна быть гладкой, без трещин, надрывов, пузырей и других дефектов, влияющих на эксплуатационные качества деталей.

На поверхности резины не допускаются:

углубления в канавках для смазки глубиной более 0,5 мм и длиной более 20 мм;

посторонние включения и следы от их выпадения площадью более 1 mm^2 , глубиной и высотой более 1 мм в количестве на одну деталь: для ниппеля и нижней опоры — более двух, для средней опоры типа 1 и 1А — более одного, типа 2 — более трех на рабочей поверхности; для подшипников — более одного на каждую сторону;

отпечатки от пресс-формы высотой более 0,5 мм, длиной более 20 мм для средней опоры типа 2 — более 10 шт. на рабочей поверхности.

2.5. На резинометаллических деталях не допускается отслоение резины от металла.

2.6. Торцы металлической арматуры деталей не должны быть покрыты резиной и не должны иметь забоин и других механических повреждений.

2.7. (Изменен, Изм. № 5).

2.8. Детали, предназначенные для поставки в районы с тропическим климатом, должны соответствовать ГОСТ 15152—69. По режиму, виду и условиям эксплуатации детали относятся к группе

С. 11 ГОСТ 4671—76

III, классу П по ГОСТ 15152—69 и категории 5 по ГОСТ 15150—69.

2.9. Средняя наработка деталей до отказа в часах в зависимости от параметров бурового раствора указана в табл. 6.

www.rttd-gost.narod.ru

Параметры бурового раствора	Таблица 6 Средняя наработка деталей до отказа, ч	
	для осевых опор	для радиальных опор
1. Вода	100	200
2. Буровой раствор плотностью $1,5 \cdot 10^3$ кг/м ³ и содержанием песка до 2%	65	180
3. Буровой раствор плотностью $2,2 \cdot 10^3$ кг/м ³ и содержанием песка до 3%	55	155

Примечания:

1. Замену деталей из-за износа сопряженных металлических деталей (втулок, дисков и колец) отказом не считают.

(Исключен, Изм. № 2).

2.10. Допускается по соглашению между потребителем и изготавителем устанавливать среднюю наработку деталей до отказа для условий эксплуатации, не указанных в табл. 6, по результатам эксплуатационных испытаний в соответствии с ГОСТ 27.502—83. Протокол согласования оформляют в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.11. Средний срок сохраняемости деталей, включая срок службы, — два года с момента изготовления.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Детали принимают партиями. Партией считают детали одного типоразмера в количестве не более 1000 шт., сопровождаемые одним документом о качестве.

Документ о качестве должен содержать:

товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

условное обозначение деталей;

номер партии;

количество деталей в партии;

дату изготовления (месяц, год);

результаты испытаний;

обозначение настоящего стандарта;

штамп технического контроля.

3.2. Для проверки изготовителем соответствия качества деталей требованиям настоящего стандарта их подвергают следующим приемо-сдаточным испытаниям:

- по внешнему виду — всю партию деталей;
- по размерам — 1% от партии, но не менее 5 шт.

3.3. Типовые испытания деталей проводят при изменении конструкции, материалов и технологии изготовления деталей или резиновой смеси по следующим показателям:

по размерам деталей — не менее 2 шт. с каждой пресс-формы;

по физико-механическим показателям резины — не реже двух раз в месяц от текущей закладки;

по внешнему виду — все изделия.

3.4. Периодические испытания проводят по следующим показателям и сроки:

по размерам — при приемке новых и отремонтированных пресс-форм, а также при ревизии пресс-формовой оснастки один раз в год не менее 2 шт. с каждой пресс-формы;

по физико-механическим показателям резины — не реже двух раз в месяц от текущей закладки.

3.1—3.4. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 5).

3.5. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

3.6. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному физико-механическому показателю резиновой смеси, испытания по этому показателю переходят в категорию приемо-сдаточных до получения положительных результатов подряд для пяти закладок резиновой смеси.

3.7. Потребитель проводит входной контроль качества деталей по плану контроля, предусмотренному для приемо-сдаточных испытаний в количестве 1% деталей от партии, но не менее 5 шт.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Размеры деталей проверяют измерительными инструментами, обеспечивающими заданную точность измерения.

4.2. Внешний вид деталей проверяют визуально.

4.1; 4.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На каждую деталь в канавках для смазки должна быть нанесена рельефная маркировка с указанием:

С. 13 ГОСТ 4671—76

товарного знака и (или) наименования предприятия-изготовителя;

условного обозначения детали.

На резиновую поверхность детали несмываемой краской наносят год и месяц изготовления и штамп технического контроля.

Место рельефной маркировки деталей, не имеющих канавок для смазки, устанавливают в чертежах.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 5).

5.2. Детали упаковывают в плотные дощатые ящики по ГОСТ 16536—84 типов II и III или другие по согласованию с потребителем, выложенные влагонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828—75 или парафинированной по ГОСТ 9569—79.

При поставке деталей в районы с тропическим климатом ящики должны быть выложены упаковочной бумагой по ГОСТ 15158—78.

По согласованию с потребителем допускается другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность деталей при транспортировании и хранении.

Допускается масса брутто не более 50 кг, для ниппелей — не более 100 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

5.3. Транспортную тару маркируют по ГОСТ 14192—77.

5.4. В каждый ящик с деталями должен бытьложен упаковочный ярлык, который должен содержать следующие данные:
товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
условное обозначение деталей;
номер партии;
количество деталей;
дату изготовления (месяц, год);
обозначение настоящего стандарта;
штамп технического контроля.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.5. Детали, предназначенные для эксплуатации в районах с тропическим климатом, должны маркировать по ГОСТ 15152—69.

5.6. (Исключен, Изм. № 2).

5.7. Детали транспортируют транспортом любого вида в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте соответствующего вида.

Допускается транспортировать детали при температуре до минус 60°C без ударов и других деформаций, при этом тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846—79.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 5).

5.8. Детали хранят в закрытом помещении при температуре от 0 до плюс 25°C на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Допускается хранить детали в неотапливаемых складах при температуре до минус 45°C.

При хранении при минусовой температуре не допускаются механические воздействия.

После пребывания при минусовой температуре детали перед разгрузкой из тары и монтажом должны быть выдержаны при температуре 15—20°C не менее 20—24 ч.

При хранении детали должны быть защищены от воздействия солнечных лучей и веществ, разрушающих резину.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5.9. Упаковка, транспортирование и хранение деталей в тро-
ническом исполнении — по ГОСТ 15152—69.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие деталей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6.2. Гарантийный срок хранения деталей — восемнадцать ме-
сяцев со дня изготовления.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

С. 15 ГОСТ 4671—76

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. Г. Крылов, В. И. Алешина, И. А. Палин, С. А. Ганелина, М. И. Смирнов,
В. А. Величко.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30.01.76 № 264.

3. ВЗАМЕН ГОСТ 4671—63

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.030—74	2.1
ГОСТ 27.502—83	2.10
ГОСТ 209—75	2.1
ГОСТ 262—79	2.1
ГОСТ 263—75	2.1
ГОСТ 270—75	2.1
ГОСТ 426—77	2.1
ГОСТ 8828—75	5.2
ГОСТ 9569—79	5.2
ГОСТ 14192—77	5.3
ГОСТ 15150—69	2.8
ГОСТ 15152—69	2.8, 5.5, 5.9
ГОСТ 15158—78	5.2
ГОСТ 15846—79	5.7
ГОСТ 16536—84	5.2
ГОСТ 20403—75	2.1

5. Срок действия продлен до 01.01.94 Постановлением Госстандарта СССР от 30.03.88 № 916.

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ [март 1989 г.] с Изменениями 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в ноябре 1977 г., июле 1980 г., январе 1983 г., январе 1986 г., марте 1988 г. (ИУС 1—78, 10—80, 5—83, 5—86, 7—88].

Редактор Н. П. Щукина
Технический редактор Э. В. Митяй
Корректор М. М. Герасименко

Сдано в наб. 04.01.89 Подп. в печ. 20.03.89 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,83 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зак. 394.